
exena.

DRACO S3 S FO SR ESD

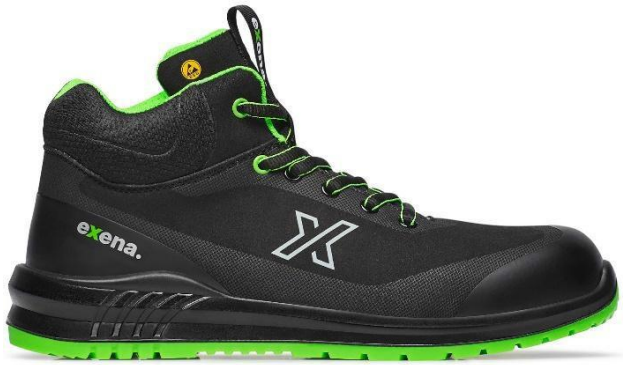

DESCRIERE	NORMA EN ISO 20345:2022	REZULTAT	CERINTE
FETE: Microfibra acoprita cu pelicula antiabraziune	5.4.3 Rezistenta la rupere	92.2 N	≥60 N
	5.4.6 Permeabilitaea vaporilor de apa Coeficient	6.5 mg/cm²h	≥ 0,8 mg/cm²h
		61 mg/cm²	≥ 15,0 mg/cm²
CAPTUSEALA CAPUTA: Respirabila, respirabila la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere	54.9 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	25.600 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	51.200 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa Coeficient	80.3 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
		642.3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA STAIF: Respirabila, rezistenta la abraziune	5.5.1 Rezistenta la rupere	54.9 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abraziune(umed)	Fara gauri	51.200 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri
	5.5.3 Permeabilitatea vaporilor de apa	80.3 mg/cm²h	≥ 2,0 mg/cm²
	Coeficient	642.3 mg/cm²	≥20,0 mg/cm²
CAPTUSEALA: Microfibra	5.5.1 Rezistenta la rupere	21.6 N	≥ 15 N
	5.5.2 Rezistenta la abaraziune(umed)	Fara gauri	51.200 cicluri
	Rezistenta la abraziune(uscat)		25.600 cicluri
BOMBEU: Din fibra de sticla 200 j	5.3.2.3 Rezistenta la impact	19.5 mm	≥ 14 mm
	5.3.2.4 Rezistenta la compresiune	24 mm	≥ 14 mm
LAMELA ANTIPERFORATIE: Nemetalica	5.1.2 Rezistenta la perforare	1300 N	Min.1100 N
	5.2 Rezistenta la flexare	Fara semne vizibile de dezintegrare sau	

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

exena.

		Delaminare dupa 1×10^6 cicluri de flexare.	
ACOPERIS BRANT: Detasabil, respirabil, antistatic .	5.7.4.2 Rezistenta la abraziune(umed) Rezistenta la abarziune(uscat)	Fara gauri	25.600 cicluri 12.800 cicluri
TALPA: PU 2D, SRC	5.8.2 Rezistenta la rupere	10.8 kN/m	≥ 8 kN/m
	5.8.3 Rezistenta la abraziune	47.1 mm^3 0.2 mm	≤ 150 mm^3 ≤ 4,0 mm
	5.8.4 Rezistenta la flexare	0.3 mm	≤ 6,0 mm
	5.8.5 Hidroliza	uscat: 45.7 $x10^7\Omega$ umed: 4.82 $x10^7\Omega$	pass pass
	5.13 Antistatic		≤ 12%
	6.4.2 Rezistenta la uleiuri	10.0 %	
	5.14 Rezistenta la alunecare pe placi cu aurilsulfat de sodiu		
	Alunecare pe calcai	0.41	≥ 0,31
	Alunecare pe varf	0,43	≥ 0,36
	Rezistenta la alunecare pe placi acoperite cu glicerina		
	Alunecare pe calcai	0,20	≥ 0,19
	Alunecare pe varf	0,17	≥ 0,22

MARIMI: 36-48
GREUTATE: 1.2 kg (1 pa 42)

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com